

بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانوالیاف پلیمری با افزودنی عصاره حنا

زهرا سادات میرهای^{۱*}، مینو صدری^۲ و علی سلیمی^۳

دریافت: ۱۳۹۴/۸/۱۷ / پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۴ / چاپ: ۱۳۹۵/۹/۳۰

^۱گروه آموزشی نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

^۲پژوهشکده فناوری‌زیستی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران

^۳مرکز تحقیقات نانویوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

*مسئول مکاتبات: zs.mirei@yahoo.com

چکیده. عامل اصلی رنگ قرمز- نارنجی حنا، مولکولی به نام لاوسون بوده که خاصیت ضدمیکروبی، ضدالتهاب و ضددرد را نیز بر عهده دارد. کیتوزان پلیپلیمری با خصوصیاتی از قبیل استحکام زیاد، زیست‌سازگاری و زیست‌تخریب‌پذیری، غیرسمی بودن و اثر ضدمیکروبی است. الکتروریسی فرآیندی جهت تهیه الیاف پلیمری با قطری زیر میکرون با تخلخل و نسبت سطح به حجم بالا است. در این پژوهش، الکتروریسی کیتوزان با افزودن عصاره حنا و ایجاد نانوالیاف با خواص ضدمیکروبی تحت بررسی قرار گرفت. نانوالیاف با اندازه قطر و توزیع اندازه مناسب به وسیله الکتروریسی محلول پلیمری کیتوزان/ پلی‌اتیلن اکساید (Chit/PEO) با نسبت ۱۰/۹۰ ساخته شد. در ادامه، عصاره حنا به عنوان افزودنی به محلول پلیمری اضافه شده و به وسیله دستگاه الکتروریسی به صورت نانوالیاف بر روی سطح موردنظر الکتروریسی شد. پس از بررسی مورفلوژی نانوالیاف توسط میکروسکوپ الکترونی روشنی، خصوصیات ضدمیکروبی محلول‌های پلیمری و نانوالیاف حاصل بررسی شد. در بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روشنی دیده شد که نانوالیاف Chit/PEO با درصد پایین عصاره، همانند نانوالیاف Chit/PEO بدون افزودن عصاره، نانوالیافی با اندازه قطر و توزیع اندازه مناسب تشکیل می‌دهد. در مطالعات باکتریولوژیکی مشاهده شد که محلول‌های پلیمری کیتوزان حاوی ۱٪ عصاره حنا، بهتر از محلول پلیمری کیتوزان بدون افزودن عصاره، موجب توقف رشد باکتری‌های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آبروئینوزا می‌شود.

واژه‌های کلیدی. الکتروریسی، کیتوزان، پلی‌اتیلن اکساید، لاوسون، اثرات ضدباکتری

Investigation of antimicrobial activity of polymer nanofibers using henna additive

Zahra Sadat Mirei^{1*}, Minoo Sadri² & Ali Salimi³

Received 08.11.2015/ Accepted 13.06.2016/ Published 20.12.2016

¹Department of Medical Nanotechnology, Faculty of Nova Sciences & Technology, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (IAUPS)

²Biotechnology Institute, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

³Nanobiotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Correspondent author: zs.mirei@yahoo.com

Abstract. Main agent orange-red coloured pigment of henna is a molecule called Lawson which is responsible for anti-microbial, anti-tumor, anti-inflammatory and analgesic activity. Chitosan is a biopolymer with high strength, biocompatibility and biodegradability, non-toxicity and antimicrobial properties. Electrospinning is a method of producing submicron polymeric fibers with high porosity and high surface/volume ratio. In this study, electrospinning of chitosan/polyethylene oxide (Chit/PEO) nanofibers with the addition of henna extract to create nanofibers with antimicrobial properties were examined. Nanofibers was constructed by electrospinning of polymeric solution with proper size and size distribution of Chit/PEO with a ratio 90/10. Then, *Lawsonia inermis* (henna) extract as an additive to Chit/PEO co-polymer was added and electrospun on the surface. After characterization of nanofibers using SEM, the antimicrobial properties of polymeric solution and nanofibers were investigated. The scanning electron micrographs showed that Chit/PEO nanofibres with a low percentage of henna extract have suitable diameters and size distribution similar to Chit/PEO nanofibres without adding extract. In bacteriological studies, it was found that chitosan polymer solutions containing 1% of henna extract has bactericidal properties against *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* and *Pseudomonas aeruginosa* bacteries better than polymer chitosan solution without adding the extract.

Keywords. electro-spinning, chitosan, polyethylene oxide, lawson, antibacterial effect

مقدمه

نانوالیاف، رشته‌های نسبتاً کوتاه با قطر کمتر از ۱۰۰۰ نانومتر هستند که روی یک صفحه به صورت یک لایه ایجاد می‌شوند. هنگامی که قطر الیاف به نانومتر کاهش پیدا می‌کند، خصوصیات جالب توجهی در آن ظاهر می‌شود که از جمله آن می‌توان به نسبت بسیار بالای سطح به حجم، تخلخل بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری در گروههای عاملی سطح و عملکرد مکانیکی عالی (سختی و

پلیمر کیتوزان و پلیمر کمکی برقرار نماید، می‌تواند به عنوان پلاستی سایز عمل نموده و فرآیند الکترورسی محلول کیتوزان را تسهیل نماید (Li & Xia, 2004).

حنا (henna) با نام علمی *Lawsonia inermis* L. اثر ضدمیکروبی وسیع‌الطیفی در برابر باکتری‌ها خصوصاً باکتری‌های گرم مثبت، باکتری‌های خاص مقاومت چنددارویی، ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها، مایکوباکتریوم، کپک‌ها و مخمرها داشته (El-Harby, 2007) و با داشتن خواصی چون تعدیل کننده ایمنی، آنتی‌اکسیدان، ضدانعقاد خون (Borade et al., 2011)، التیام-دهنده زخم (Evangeline et al., 2011)، ضددرد، ضدتب، ضدالتهاب (Alia et al., 1995)، ضدامراض پوستی، قابض و ضدسرطان (Zumrutdal et al., 2008) می‌تواند برای درمان بیماری‌های پوستی و بهبود زخم‌های عفونی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق درمورد فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف حنا نشان می‌دهد بهترین فعالیت ضدمیکروبی عصاره حنا هنگامی به دست می‌آید که عصاره اتانولی از برگ خشک حنا گرفته شود (Abulyazid et al., 2013). عصاره حنا دارای مانیتول، اسید تانیک، اسید گالیک، موسیلاز و لاوسون است. مولکول اصلی رنگ قرمز-نارنجی حنا، لاوسون با ساختار ۲-هیدروکسی-۴-نفتاکینون است که نقش خواص ضدمیکروبی حنا را نیز بر عهده دارد (Dev et al., 2009). فعالیت ضدمیکروبی لاوسون به دلیل هیدروکسیل‌های متعدد آزاد آن است که توانایی ترکیب با کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌های موجود در دیواره سلولی باکتری را دارد و می‌تواند با اتصال به جایگاه‌های آنزیم آنها را غیرفعال کند (Al-Rubiay et al., 2008).

هدف ما در این پژوهش تهیه نانوالیاف بیوپلیمر کیتوزان به همراه پلی‌اتیلن‌اکساید (PEO) با امتزاج عصاره حنا بهروش الکترورسی، بررسی مورفولوژی الیاف و تعیین خصوصیات ضدمیکروبی آن است.

مواد و روش‌ها

در این پژوهش پودر پلیمر کیتوزان با وزن مولکولی متوسط Sigma- kDa (۱۹۰) و درجه دی‌استیلاسیون ۸۰-۷۵٪ (Aldrich)، پودر پلیمر پلی‌اتیلن‌اکساید با وزن مولکولی g/mol

(کشسانی) اشاره کرد (Reneker & Chun, 1996). معمولاً برای تولید نانوالیاف پلیمری از روش الکترورسی استفاده می‌شود. این روش محلول‌های پلیمری یا پلیمرهای مذاب را با اعمال کشش به الیاف و با استفاده از برق با ولتاژ بالا به شکل الیاف نانومتری در می‌آورد (Jayaraman et al., 2004). از طرفی، استفاده از فناوری نانو در تهیه الیاف علاوه‌بر بهبود خواص، مقدار پلیمر مورد استفاده را با توجه به هزینه آن و رویکرد اقتصادی پژوهش، کاهش خواهد داد.

بیوپلیمر کیتوزان، هتروپلی‌ساکاریدی پلی‌کاتیون با واحدهای گلوکزآمین و N استیل گلوکزآمین است که از دی‌استیلاسیون ناقص کیتین به دست می‌آید. کیتین فراوان‌ترین پلی‌ساکارید طبیعت بعد از سلولز است که در اسکلت حشرات و سخت‌پوستانی (Dai et al., 2011). محتوای آmine، عامل اصلی ایجاد تفاوت‌ها در ساختار و خواص فیزیکوشیمیایی کیتوزان است که توزیع آن تصادفی بوده و آن را برای تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی و درون-مولکولی آسان می‌سازد (Zhang et al., 2010). ویژگی‌های زیست‌تخربی‌پذیری، زیست‌سازگاری، مخاط‌چسبی و داشتن خواص ضدباکتری و ضدقارچ و تسریع بهبود زخم، آن را برای کاربردهای دارویی، پزشکی و همچنین صنعتی ارزشمند ساخته است. اثر ضدمیکروبی کیتوزان به علت بی‌ثبات کردن غشاء خارجی و نفوذ‌پذیری غشاء پلاسمایی میکرووارگانیسم است (Dai et al., 2010). کیتوزان در محیط نسبتاً اسیدی (۶/۳ تا ۶/۵) بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را دارد. چراکه در این محیط گروه‌های آمین پروتونه هستند و می‌توانند با مولکول‌های آبیونی موجود در سطح سلول واکنش دهند (Liu et al., 2001).

ساختار سخت گلوکز آمیدی زنجیره، بارهای مثبت مولکول، ویسکوزیته بالای کیتوزان و قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی عوامل محدود کننده‌ای به شمار می‌روند که الکترورسی کیتوزان خالص را با مشکل مواجه می‌کند (Jiang et al., 2004). چون از کیتوزان به تهایی نانوالیاف خوبی نمی‌توان تهیه کرد استفاده از پلیمری دیگر چون پلی‌اتیلن‌اکساید به مقدار کم، که بین زنجیره‌های کیتوزان قرار گرفته، از پیوندهای هیدروژنی بین زنجیره‌های کیتوزان کاسته و پیوندهای هیدروژنی بین زنجیره‌های

شكل و قطر الیاف حاصل از روند الکتروریسی با استفاده از تصویربرداری با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل Cam Scan MV2300 تعیین شد. آماده سازی سطح نمونه نانوالیاف برای تصویربرداری SEM، توسط دستگاه پوشش دهنده coater مدل E5200 AUTOSPUTER انجام شد. تعیین اندازه و میانگین قطر الیاف باستفاده از نرم افزار J Image و Digimizer صورت گرفت.

تست آنتی بیوگرام برای نانوالیاف

ارزیابی کیفی فعالیت ضدباکتری با روش اصلاح شده کربی- بایر انجام شد (Kong & Jang, 2008). نانوالیاف به شکل دایره هایی به قطر ۵ میلی متر برش داده و با کل اatanول ۷۵٪ به مدت یک ساعت استریل می شود. پس از استریل شدن و خشک شدن نانوالیاف، آب مقطر بر آن ریخته تا اatanول آن کاملاً شسته شده و در زیر هود قرار گرفته تا خشک شود (Nie et al., 2011). محیط کشت مولر هیلتون آگار طبق پروتکل شرکت سازنده تهیه شد و پس از استریل شدن در ظرف پتی ریخته و فرصت داده شد تا به صورت جامد درآید. با استفاده از سوآپ های پنهانی استریل، از سوسپانسیون های میکروبی با غلظت نیم مک فارلن د از هر یک از باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشريشیا کلی و یا سودوموناس آریوژنیوزا بر روی پلیت های حاوی محیط کشت آگار، کشت یکنواخت چمنی انجام شد. بعد از آن، نمونه های نانوالیاف بر روی پلیت قرار داده شدند. نانوالیاف Chit/PEO به عنوان شاهد مثبت و دیسک کاغذی بلانک تمیز به عنوان شاهد منفی آزمایش شد. پلیت ها به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در انکوپاتور در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از گذشت این زمان، قطر هاله عدم رشد باکتری ها با خط کش اندازه گیری شد.

تست آنتی بیوگرام برای محلول های پلیمری

محلول ۹۰:۱۰ Chit/PEO/Li، محلول Chit/PEO، عصاره حنا (شاهد مثبت) و اسیداستیک (شاهد منفی)، هر کدام به دیسک های بلانک استریل با قطر ۵ میلی متر آغشته شده، در زیر هود کاملاً خشک شدند. سپس دیسک ها به کمک پنس استریل در فواصل معین از یکدیگر بر روی سطح پلیت های حاوی محیط کشت جامد آگار تلقیح شده به صورت کشت چمنی با باکتری های گرم منفی اشريشیا کلی و سودوموناس آریوژنیوزا و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس، قرار گرفته و پلیت ها در

۹۰۰۰۰ Sigma-Aldrich)، اسیداستیک گلاسیال با درجه خلوص ۹۹٪ و وزن مولکولی g/mol ۶۰/۰۵ (Merck)، توئین ۸۰ (Merck)، عصاره الکلی برگ حنا (باریج اسانس)، محیط کشت مولر هیلتون آگار (Merck)، باکتری استافیلو- کوکوس اوریوس (ATCC, 6538)، اشريشیا کلی (ATCC, 27853) و سودوموناس آریوژنیوزا (ATCC, 35401) مورد استفاده قرار گرفت.

تهیه محلول پلیمری Chit/PEO

محلول های ۳٪ کیتوزان و ۳٪ Wt/Wt پلی اتیلن اکساید در اسید- استیک ۰/۵ مولار هر یک جدایگانه تهیه شدند. سپس با نسبت ۹۰ به ۱۰ حجمی- حجمی (کیتوزان- PEO) مخلوط، و با افزودن ۱/۰٪ توئین ۸۰، در یک بالن ژوژه ریخته و درب آن را با پارافیلم بسته، به مدت سه ساعت بر روی استیرر (استیرر حرارتی- معناظطیسی مدل RET basic ساخت شرکت IKA آلمان) با سرعت ۵۰۰ rpm و دمای ۳۷°C هم زده شد تا محلولی یکنواخت به دست آید.

تهیه محلول پلیمری حاوی عصاره حنا

به محلول ۹۰:۱۰ Chit/PEO، عصاره حنا به نسبت های مختلف ۱، ۲ و ۳٪ وزنی اضافه شده و به مدت سه ساعت بر استیرر با سرعت ۵۰۰ rpm و دمای ۳۷°C قرار گرفت. در پایان به منظور حذف کامل حباب ها، محلول های تهیه شده به مدت دو ساعت در دمای محیط استراحت داده شدند.

الکتروریسی محلول ها

الکتروریسی محلول Chit/PEO در حضور و عدم حضور عصاره حنا با استفاده از دستگاه الکتروریس مدل ES1000 Electroris (شرکت فن آوران نانومقیاس، ایران) انجام گرفت. محلول موردنظر در سرنگ پلاستیکی ۵ میلی لیتری (با قطر داخلی ۱۳/۶ میلی متر) ریخته و به یک سوزن (نازل) از جنس فولاد ضد- زنگ نوک صاف با اندازه ۱۸-gauge متصل شد. فاصله سوزن تا صفحه جمع کننده ۱۰ سانتی متر و سرعت تزریق $0/۳ \mu\text{L/h}$ در نظر گرفته شد. الکتروریسی به مدت چهار ساعت و با اعمال ولتاژ ۲۰ kV صورت گرفت. در آخر به منظور حذف حلال باقیمانده، فویل آلومینیمی حاوی نانوالیاف به مدت دو ساعت در دمای اتاق نگهداری شد.

تهیه تصاویر SEM

نانومتر ایجاد می‌نماید (شکل ۱B). نانوالیاف Chit/PEO/Li حاوی ۲٪ عصارهٔ حنا، الیافی چندقطری و غیریکنواخت، دارای گره و با میانگین قطر 53 ± 30 نانومتر ایجاد می‌کند (شکل ۱C). نانوالیاف Chit/PEO/Li حاوی ۰.۳٪ عصارهٔ حنا، الیافی ترد و شکنده، غیریکنواخت و دارای گره با میانگین قطر 37 ± 16 نانومتر است (شکل ۱D). از آنجا که نانوالیاف حاوی ۰.۲٪ و ۰.۳٪ عصارهٔ حنا الیافی دارای گره ایجاد می‌کند که از لحاظ مورفولوژی نامطلوب هستند، برای ادامه کار از استفاده از آن صرف‌نظر کرده و تنها از فرمولاسیون حاوی ۰.۱٪ عصارهٔ حنا در نانوالیاف که الیافی از نظر قطر و یکنواختی و مورفولوژی قابل قبول است استفاده شد.

آنتی‌بیوگرام نانوالیاف

نتایج تست آنتی‌بیوگرام نانوالیاف نشان داد بر روی سطح نانوالیاف Chit/PEO و نانوالیاف Chit/PEO/Li٪۱/۱ هیچ کلی باکتری ایجاد نشد، این در حالی بود که در هر بار تکرار این آزمایش، هاله عدم رشد درخور توجهی پیرامون نانوالیاف بر محیط کشت جامد آگار، تشکیل نشده بود.

آنتی‌بیوگرام محلول‌ها

نتایج بررسی اثرات ضدبакتری دیسک‌های حاوی محلول‌های خشک‌شده برای باکتری‌های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آیروژنیوزا، در جدول ۱ آمده است. در نمونه اسیداستیک هاله عدم رشدی مشاهده نشد. بدین ترتیب با خشک کردن محلول پلیمری، کل محتوای اسیداستیک تبخیر شده و اثر اسیداستیک در آزمایش‌های میکروبی حذف شد. لذا می‌توان ادعا کرد نتایج به دست آمده در جدول زیر، صرفاً به علت اثر پلیمر و ماده مؤثر عصارهٔ حنا، است. محلول پلیمری که حاوی ۰.۱٪ عصارهٔ حنا بود، اثر ضدمیکروبی خوبی علیه باکتری‌ها به ویژه باکتری‌های گرم منفی سودوموناس آیروژنیوزا و اشریشیا کلی داشت.

این اثر ضدبакتری به مراتب قوی‌تر از اثر ضدبакتری محلول پلیمری کیتوزان فاقد عصارهٔ حنا بود. اثر ضدبакتری عصارهٔ حنا در برابر باکتری‌های گرم منفی مورد آزمایش کمتر ولی نزدیک به نتایج محلول پلیمری کیتوزان حاوی عصارهٔ حنا بود.

تعیین MIC و MBC نانوالیاف

مشاهده‌ها نشان داد حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) نانوالیاف

دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۸-۲۴ ساعت انکوبه شدن. تمام آزمایش‌ها با شرایط یکسان (دما و زمان انکوباسیون، محیط کشت و غیره) انجام گرفت و حداقل ۳ بار تکرار شد. (Patel et al., 2015)


تعیین MIC و MBC به روش رقت لوله‌ای

حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) به عنوان پایین‌ترین غلظتی تعریف می‌شود که برای توقف رشد باکتری‌ها در انتهای ۲۴ ساعت انکوباسیون نیاز است. این روش با توجه به دستورالعمل مؤسسه استاندارد بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) انجام شد (Patel et al., 2015). رقت‌های مختلف نانوالیاف Chit/PEO/Li در محلول اولیه به ترتیب از $0.01 \mu\text{g}/\text{ml}$ تا $0.22 \mu\text{g}/\text{ml}$ به لوله‌های آزمایش حاوی ۱ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی در محیط کشت مولر-هیتون براث که دارای $1/5 \times 10^8 \text{ CFU}/\text{ml}$ باکتری سودوموناس آیروژنیوزا بود، اضافه شد. یک لوله آزمایش حاوی محیط کشت و نانوالیاف (فاقد باکتری) به عنوان شاهد مثبت و یک لوله آزمایش دارای محیط کشت و باکتری به غلظت نیم-مک‌فارلند (بدون نانوالیاف) به عنوان شاهد منفی استفاده شد. تمام لوله‌های آزمایش تحت دمای ۳۷°C انکوبه شدند. پس از ۲۴ ساعت لوله‌ها از نظر کدورت ناشی از رشد باکتری، تحت بررسی قرار گرفتند. پایین-ترین غلظتی که در آن کدورتی مشاهده نشد و کاملاً شفاف بود به عنوان MIC در نظر گرفته شد. محتوای لوله حاوی غلظت MIC و دو لوله ماقبل آن در پلیت محیط کشت غلظت باکتری کشی (MBC) (حداقل غلظت باکتری کشی) به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷°C انکوبه شد. (Umar et al., 2013)

نتایج

بررسی ریزساختار نانوالیاف (SEM)

تصاویر SEM حاصل از الکتروریسی محلول Chit/PEO ۹۰٪:۱۰٪ بیان‌گر آن است که نانوالیافی صاف و کشیده، پیوسته و بدون گره با میانگین قطر 115 ± 29 نانومتر ایجاد شده است (شکل ۱A). افزودن ۰.۱٪ عصارهٔ حنا به محلول پلیمری Chit/PEO و الکتروریسی از آن تحت شرایط ذکر شده، نانوالیافی پیوسته، از نظر قطر الیاف یکنواخت، فاقد گره و مطلوب با میانگین قطر 80 ± 18

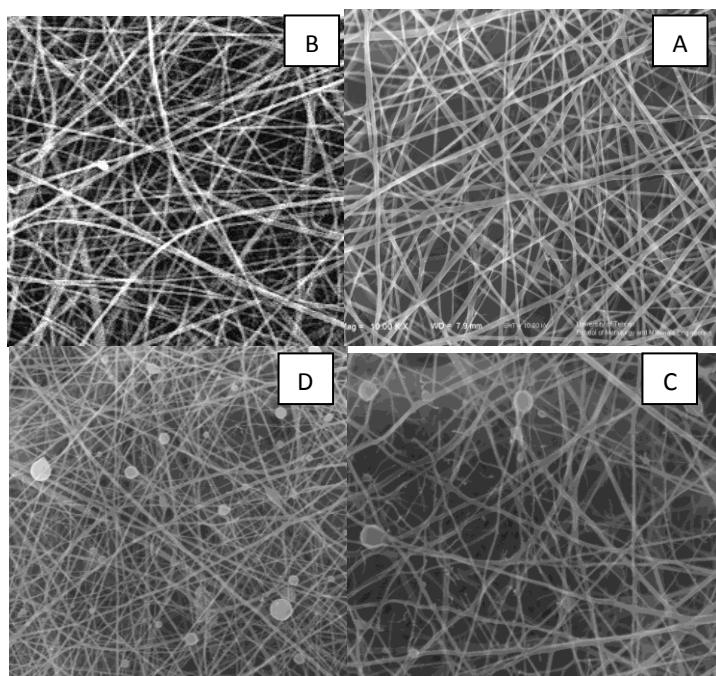


شکل ۱ - تصویر میکروسکوب الکترونی رویشی (SEM) نانوایاف پلیمری الکتروریسی شده. **A:** Chit/PEO ۹۰:۱۰, **B:** Chit/PEO/Li ۱%, **C:** Chit/PEO/Li ۲%, **D:** Chit/PEO/Li ۳%.

Fig. 1. Scanning electron microscopy (SEM) photographs of electrospun polymeric nanofibers. **A:** Chit/PEO 90:10, **B:** Chit/PEO/Li 1%, **C:** Chit/PEO/Li 2%, **D:** Chit/PEO/Li.

جدول ۱ - نتایج بررسی های ضدبacterیابی محلول های خشک شده.

Table 1. Results of antibacterial activities of dried solutions.

| گرم مثبت | گرم منفی | نوع باکتری | میانگین قطر هاله عدم رشد (mm) |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| استافیلوکوک اوریوس | اشریشیا کلی | سودوموناس آپروپینوزا | |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | عصاره خنا (شاهد مثبت) |
| . | . | . | اسید استیک (شاهد منفی) |
| ۷ | ۶/۵ | ۷ | Chit/PEO محلول |
| ۸ | ۱۸ | ۱۸ | Chit/PEO/Li محلول ۱% |

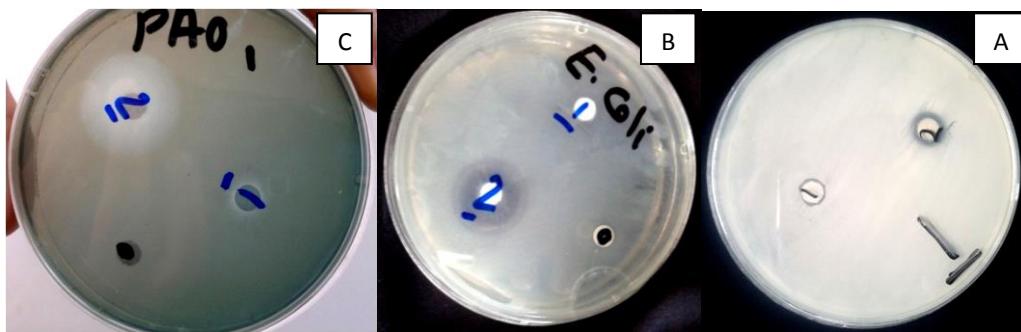

شکل ۲ - نتایج تست آنتی بیوگرام برای دیسک های خشک شده محلول Chit/PEO (شماره ۱)، محلول Chit/PEO/Li (شماره ۲) و اسید استیک (شماره ۰) بر باکتری های **A:** سودوموناس آپروپینوزا، **B:** اشریشیا کلی و **C:** استافیلوکوکوس اوریوس.

Fig. 2. Results of antibiogram test for dried solution discs of Cit/PEO (1), Chit/PEO/Li (2) and acetic acid (0) on: **A:** *Pseudomonas aeruginosa*, **B:** *Escherichia coli* and **C:** *Staphylococcus aureus*.

خود نشان داده، اثر ضد میکروبی خوبی در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی داشته است (Sadri *et al.*, 2012). در پژوهش حاضر، محلول پلیمری Chit/PEO با نسبت ۱۰:۹۰ نانوالیاف مناسبی ایجاد کرد.

گیاه حنا دارای فعالیت ضد میکروبی در برابر طیف وسیعی از قارچ‌ها، درماتوفیت‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها، ویروس‌ها، ترپانوزوم و گال است که اثر خوبی در التیام زخم، سوختگی، امراض پوستی و التهاب دارد. Avci و همکاران (2013) با تولید نانوالیاف پلیمرهای مصنوعی PEO و PVA به همراه عصاره حنا از طریق الکتروریسی، اثر باکتری کشی آن را در مقابل استافیلو-کوکوس اوریوس و فعالیت باکتریوستاتیک در برابر اشريشیا کلی در غلظت ۷/۲۰ درصد وزنی حنا که درصد بهینه عصاره حنا در محلول PEO و PVA بود مشاهده نمودند. افزودن عصاره برگ حنا با نسبت ۱٪ به محلول پلیمری Chit/PEO و الکتروریسی از آن نه تنها نانوالیافی یکنواخت و فاقد گره به قطر میانگین ۸۰ نانومتر ایجاد کرد، بلکه حضور لاوسون توانست اثر خوبی بر فعالیت ضد باکتری نانوالیاف کیتوzan به جای بگذارد. نتایج آزمایش‌های آنتی‌بیوگرام محلول‌ها نشان داد که حضور درصد بسیار پایین از عصاره حنا می‌تواند اثر ضد میکروبی بسیار خوبی را در ترکیب Chit/PEO/Li ایجاد نماید. این اثر ضد میکروبی در مورد باکتری‌های گرم منفی سودوموناس آیروژنیوزا و اشريشیا کلی به مراتب بیشتر از باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس است؛ که این می‌تواند به خاطر محکم تر بودن دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت باشد. در مورد باکتری‌های گرم منفی، سیستم Chit/PEO/Li اثر ضد باکتری کیتوzan داشته است که اثر عصاره حنا و هم ترکیب پلیمری کیتوzan را نسبت به هم تأیید می‌کند. Chit/PEO اثر مشابهی را بر باکتری گرم مثبت و منفی داشت. اثر ضد باکتری عصاره حنا بر باکتری‌های گرم منفی با اختلاف کمی نسبت به باکتری گرم مثبت بیشتر بود.

براساس نتایج به دست آمده از بررسی اثرات ضد باکتری نانوالیاف به روش آنتی‌بیوگرام، نانوالیاف پلیمری کیتوzan حاوی عصاره حنا یا فاقد آن، بر روی محیط کشت آگار اثر ضد باکتری از خود نشان نمی‌دهد. لذا محیط کشت جامد، محیط مناسبی برای

Chit/PEO/Li برای باکتری سودوموناس آیروژنیوزا برابر با MBC ۰/۰۴ mg/ml بود. این نانوالیاف نیز همین مقدار به دست آمد (MIC=MBC = ۰/۰۴ mg/ml).

بحث

طیف فعالیت میکروبی کیتوzan شامل قارچ‌های رشتهدی، محمرها و باکتری‌ها بوده، اغلب موجب مهار رشد باکتری‌ها می‌شود. فعالیت ضد میکروبی طبیعی کیتوzan کمک می‌کند تا رشد باکتری‌های فرصت‌طلب که موجب عفونت‌های ثانویه می‌شود کنترل شود (Ma *et al.*, 2005). ماهیت پلی‌کاتیونی کیتوzan عامل اساسی در ایجاد برهمنکش با اجزای سطح با بار منفی بسیاری از قارچ‌ها و باکتری‌ها بوده که این باعث نشست مواد داخل سلولی و مرگ این سلول‌ها می‌شود (Lim & Hudson, 2003).

تهیه نانوالیاف به وسیله الکتروریسی کیتوzan تنها در حضور پلیمر دوم امکان‌پذیر است. Bhattarai و همکاران (2005) از PEO به عنوان پلیمر کمکی در الکتروریسی کیتوzan استفاده کرده و توضیح دادند که تشکیل نانوالیاف کیتوzan شدیداً به نسبت جرمی Chit/PEO بستگی دارد. همچنین عنوان کردن که مشکل اصلی الکتروریسی کیتوzan، اتحلال‌پذیری ضعیف کیتوzan و ویسکوزیتی بالای محلول آبی آن است و PEO موجب کاهش ویسکوزیتیه محلول کیتوzan می‌شود و با برهمنکش با کیتوzan به وسیله پیوند هیدروژنی، محلول قابل رسندگی در غلظت‌های بالاتر پلیمر ایجاد کرده که موجب کاهش ویسکوزیتیه محلول و افزایش در حلایت کیتوzan می‌شود. Pakravan و همکاران (2011) توانستند نانوالیاف با قطر ۱۲۰-۶۰ نانومتر و فاقد گره از کیتوzan با دی‌استیلاسیون بالا در اسیداستیک ۵۰٪ در حضور محتوای پایین PEO (۱۰٪) ایجاد کنند. آنها افزایش دمای فرآیند را (۴۰ الی ۸۰°C) عاملی برای پایدارسازی جت و اصلاح توانایی رسندگی محلول‌های کیتوzan بیان کردند. افزایش محتوای کیتوzan نسبت به PEO در محلول، از ۵۰٪ به ۹۰٪ موجب کاهش چشمگیر قطر نانوالیاف Chit/PEO می‌شود که به خاطر کاهش ویسکوزیتیه و افزایش رسانایی می‌باشد. نانوالیاف Chit/PEO با نسبت ۱۰:۹۰ پیوندگی خوبی را در محیط آبی از

REFERENCES

- Abulyazid, I., Mahdy, E.M. and Ahmed, R.M.** 2013. Biocchemical study for the effect of henna (*Lawsonia inermis*) on *Escherichia coli*. – Arabian J. Chem. 6: 265-273.
- Al-Rubaiy, K.K., Jaber, N.N., Al-Mhaawe, B. and Alrubaiy, L.K.** 2008. Antimicrobial efficacy of henna extracts. – Oman Med. J. 23: 253-256.
- Alia, B., Bashir, A. and Tanira, M.** 1995. Anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic effects of *Lawsonia inermis* L. (henna) in rats. – Pharmacol. 51: 356-363.
- Avcı, H., Monticello, R., and Kotek, R.** 2013. Preparation of antibacterial PVA and PEO nanofibers containing *Lawsonia Inermis* (henna) leaf extracts. – J. Biomate. Sci. Polymer Edition 24: 1815-1830.
- Bhattarai, N., Edmondson, D., Veiseh, O., Matsen, F.A. and Zhang, M.** 2005. Electrospun chitosan-based nanofibers and their cellular compatibility. – Biomat. 26: 6176-6184.
- Borade, A.S., Kale, B.N. and Shete, R.V.** 2011. A phytopharmacological review on *Lawsonia inermis* (Linn.). – Int. J. Pharm. Life. Sci. 2: 536-541.
- Dai, T., Huang, Y. Y., Sharma, S.K., Hashmi, J.T., Kurup, D.B. and Hamblin, M.R.** 2010. Topical antimicrobials for burn wound infections. – Recent Patents on Anti-infective Drug Discov. 5: 124-151.
- Dai, T., Tanaka, M., Huang, Y.Y. and Hamblin, M.R.** 2011. Chitosan preparations for wounds and burns: antimicrobial and wound-healing effects. – Expert. Rev. Anti. Infect. Ther. 9: 857-879.
- Dev, V.G., Venugopal, J., Sudha, S., Deepika, G. and Ramakrishna, S.** 2009. Dyeing and antimicrobial characteristics of chitosan treated wool fabrics with henna dye. – Carbohyd. Polym. 75: 646-650.
- El-Hag, A., Al-Jabri, A. and Habbal, O.** 2007. Anti-microbial properties of *Lawsonia inermis* (henna): a review. – Austr. J. Med. Herbalism 19: 114-125.
- Evangeline, D., Shankar, R.B., Reddy, R.K. and Kumar, B.** 2011. Formulation and evaluation of *Lawsonia intermits* paste. – Int. J. Resea. Pharmaceu. Biomed. Scien. 2: 687-690.
- Jayaraman, K., Kotaki, M., Zhang, Y., Mo, X. and Ramakrishna, S.** 2004. Recent advances in polymer nanofibers. – J. Nanoscie. and Nanotech. 4: 52-65.
- Jiang, H., Fang, D., Hsiao, B., Chu, B. and Chen, W.** 2004. Preparation and characterization of ibuprofen-loaded poly (lactide-co-glycolide)/poly (ethylene glycol)-g-chitosan electrospun membranes. – J. Biomat. Scie. Polymer Edition: 279-296.
- Kong, H. and Jang, J.** 2008. Antibacterial properties of novel poly(methyl methacrylate) nanofiber containing silver nanoparticles. – Langmuir 24: 2051-2056.
- Li, D. and Xia, Y.** 2004. Direct fabrication of composite and ceramic hollow nanofibers by electrospinning. – Nano Let. 4: 933-938.
- Lim, S.H. and Hudson, S.M.** 2003. Review of chitosan and its derivatives as antimicrobial agents and their uses as textile chemicals. – J. Macromol. Scie., Part C: Polymer Reviews 43: 223-269.
- Liu, X., Lin Guan, Y., Zhi Yang, D., Li, Z. and De Yao, K.** 2001. Antibacterial action of chitosan and carboxymethylated chitosan. – J. Appl. Poly. Scie. 79:1324-1335.

بررسی ضدمیکروبی نانوالیاف نبوده، جهت بررسی اثرات ضدمیکروبی الیاف از روش رقیق‌سازی مایع استفاده شد. در این پژوهش حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) نانوالیاف Chit/PEO/Li با 0.04 mg/ml که این مقدار پایین‌تر از گزارش‌های دیگر ترکیبات ضدمیکروبی چون نانوغشای متخلخل نقره/اورگانو (Umar *et al.*, 0.3 mg/ml MIC برابر با 0.6 mg/ml معادل AgBr با MIC 2013) و ترکیب پلیمر (Sambhy *et al.*, 2006) باکتری کشی (MBC) برای این نانوالیاف عددی برابر با 0.04 mg/ml بود. معادل

نتیجه‌گیری

استفاده از عصارة حنا در محلول پلیمری کیتوزان، خواص ضدباکتری محلول را خصوصاً در برابر باکتری‌های گرم منفی بررسی شده در پژوهش بهبود می‌بخشد. الکتروریسی از محلول پلیمری Chit/PEO/Li با نسبت عصارة حنا ۱٪، نانوالیافی دارای ویژگی ضدباکتری با قطر میانگین 80 نانومتر ایجاد می‌کند که از لحاظ مورفو‌لوزی و اندازه قطر الیاف مطلوب است.

سپاسگزاری

از همکاری مدیر گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی دانشکده پژوهشی دانشگاه بقیه‌الله و مسئولان آزمایشگاه فارج-شناسی و میکروب‌شناسی این دانشگاه برای فراهم‌نمودن امکانات و تسهیلات لازم قدردانی می‌شود.

- Ma, Z., Kotaki, M., Inai, R. and Ramakrishna, S.** 2005. Potential of nanofiber matrix as tissue-engineering scaffolds. – *Tissue Eng.* 11: 101-109.
- Nie, H., Shen, X., Zhou, Z., Jiang, Q., Chen, Y., Xie, A. and Han, C.C.** 2011. Electrospinning and characterization of konjac glucomannan/chitosan nanofibrous scaffolds favoring the growth of bone mesenchymal stem cells. – *Carbohydr. Polym.* 85: 681-686.
- Pakravan, M., Heuzey, M.C. and Ajji, A.** 2011. A fundamental study of chitosan/PEO electrospinning. – *Polymer* 52: 4813-4824.
- Patel, J., Cockerill, F., Alder, J., Bradford, P. and Eliopoulos, G.** 2015. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. M100-S25. – Clinical and Laboratory Standards Institute, 226 pp, Wayne, PA.
- Reneker, D.H. and Chun, I.** 1996. Nanometre diameter fibres of polymer, produced by electrospinning. – *Nanotech.* 7: 216-223.
- Sadri, M., Maleki, A., Agend, F. and Hosseini, H.** 2012. Retracted: Fast and efficient electrospinning of chitosan-poly (ethylene oxide) nanofibers as potential wound dressing agents for tissue engineering. – *J. Appl. Poly. Sci.* 126: 2077-2077.
- Sambhy, V., MacBride, M.M., Peterson, B.R. and Sen, A.** 2006. Silver bromide nanoparticle/polymer composites: dual action tunable antimicrobial materials. – *J. Am. Chem. Soc.* 128: 9798-9808.
- Umar, S., Liu, Y., Wu, Y., Li, G., Ding, J., Xiong, R. and Chen, J.** 2013. Highly potent silver-organoalkoxysilane antimicrobial porous nanomembrane. – *Nanoscale Res. Lett.* 8: 8-164.
- Zhang, J., Xia, W., Liu, P., Cheng, Q., Tahi, T., Gu, W. and Li, B.** 2010. Chitosan modification and pharmaceutical/biomedical applications. – *Marine Drug.* 8: 1962-1987.
- Zumrutdal, M.E., Ozaslan, M., Tuzcu, M., Kalender, M.E., Daglioglu, K., Akova, A., Isik Didem Karagöz, I., Halil Kilic, I., Colak, O. and Köksal, F.** 2008. Effect of *Lawsonia inermis* treatment on mice with sarcoma. – *African J. Biotech.* 7: 2781-2786.

How to cite this article:

Mirei, Z.S., Sadri, M. and Salimi, A. 2016. Investigation of antimicrobial activity of polymer nanofibers using henna additive. *Nova Biol. Rep.* 3: 217-210.

میرهای، ز.س.، صدری، م. و سلیمانی، ع. ۱۳۹۵. بررسی فعالیت ضد میکروبی نانو الیاف پلیمری با افزودنی عصاره حنا. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۳: ۲۱۰-۲۱۷.